

CONSEILS D'ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Cedral Lap, Cedral Click et Cedral Board

Cette fiche d'information remplace toutes les éditions antérieures. Eternit sa se réserve le droit de modifier cette fiche d'information sans préavis. Le lecteur doit toujours s'assurer de consulter la version la plus récente de cette documentation (voir date de publication en bas de page).

1. Introduction

Les façades revêtues de produits Cedral en fibres-ciment garantissent une apparence esthétique dynamique et mettent en valeur l'architecture. Les informations suivantes sur l'entretien et le nettoyage s'appliquent spécifiquement aux bardages Cedral utilisés comme revêtement de façade. Elles couvrent un certain nombre de principes de base à respecter. Veuillez contacter le Service Technique Cedral si vous êtes confronté à une situation différente ou si vous avez besoin de conseils supplémentaires.

Le nettoyage doit toujours être effectué conformément aux recommandations du fabricant du système de nettoyage et sous sa supervision, en respectant ses conditions de garantie. Effectuez toujours un test de nettoyage sur une partie non visible ou moins visible de la façade.

Pour plus d'informations sur les différents bardages Cedral et les instructions de pose, veuillez consulter les documents disponibles sur notre site internet : **cedral.world**.

2. Processus de salissure



La poussière, la suie, les huiles, les graisses, etc., présentes dans l'air et dans l'eau de pluie peuvent se déposer sur une façade.

Une conception réfléchie et une mise en œuvre soignée permettent de réduire au minimum les salissures localisées et les coulures. Cela peut être obtenu en utilisant des profils appropriés et en prêtant attention aux matériaux susceptibles de corroder tels que le zinc, le cuivre, l'aluminium, l'acier, etc.

Lorsque la façade est protégée par un débord de toit ou un élément similaire et qu'elle n'est donc pas suffisamment exposée à la pluie, une inspection et un lavage plus réguliers peuvent être nécessaires pour éviter l'accumulation de poussière et/ou de saleté.

Les projets situés en zone côtière peuvent également nécessiter un nettoyage plus régulier des façades en raison des embruns salins.

CONSEILS D'ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Cedral Lap, Cedral Click et Cedral Board

Le degré et la vitesse de contamination des matériaux dépendent de leur surface, de leur stabilité chimique, de leur dureté, de leur porosité, de leur charge électrostatique, ainsi que des conditions climatiques et/ou polluantes.

Toutes les façades, quel que soit le matériau utilisé, doivent être inspectées et entretenues régulièrement pour éviter des coûts élevés à long terme et garantir que la structure conserve son bon aspect. Les salissures laissées trop longtemps sur les produits Cedral peuvent migrer profondément dans le cœur du produit, rendant un nettoyage professionnel indispensable.

3. Entretien et nettoyage



Une façade recouverte de Cedral nécessite peu d'entretien. Cependant, il est conseillé de l'inspecter régulièrement et d'éliminer toute saleté le cas échéant.

Si l'entretien est effectué régulièrement, un simple lavage avec un produit ménager doux ou une solution de savon doux, suivi d'un rinçage à l'eau claire, peut suffire.

Si l'entretien n'est pas effectué correctement, la saleté peut être plus difficile à enlever. Selon le type de salissure, des produits de nettoyage spécifiques peuvent être utilisés pour nettoyer les panneaux.

4. Bonnes pratiques de nettoyage

Il est conseillé de nettoyer toute la surface de la façade, de haut en bas. En cas de nettoyage partiel, des différences peuvent apparaître entre les zones propres et sales.

Les produits utilisés ne doivent pas contenir d'ammoniaque ni de soude. Les produits à base de solvants tels que l'acétone, la térébenthine, etc. peuvent endommager les surfaces peintes. Ils ne conviennent donc pas au nettoyage des bardages Cedral.

Si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité d'un produit nettoyant, testez-le d'abord sur une chute d'une lame Cedral ou une partie moins visible de la façade (par exemple derrière un tuyau d'évacuation des eaux pluviales) afin de vérifier que le produit n'endommage pas la surface. En cas d'incompatibilité, le revêtement coloré du panneau peut devenir terne ou se décolorer.


CONSEILS D'ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Cedral Lap, Cedral Click et Cedral Board

Les accessoires et autres matériaux (profilés métalliques, verre, etc.) qui sont directement ou indirectement exposés et peuvent être sensibles aux produits de nettoyage doivent être protégés !

Évitez d'utiliser du ruban adhésif pour fixer les bâches de protection. Des résidus de colle peuvent rester sur la surface des panneaux après le retrait. Si vous devez utiliser du ruban adhésif, utilisez uniquement du ruban à faible adhérence (par exemple, du ruban de masquage).

5. Sécurité avant tout

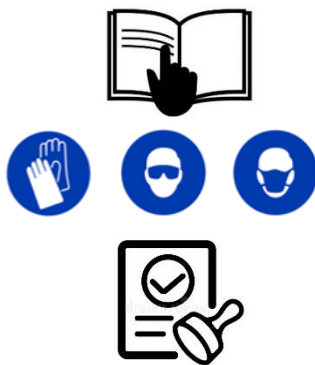

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Lisez toujours les consignes de sécurité figurant dans la fiche de données de sécurité et la fiche d'information sur les produits de nettoyage utilisés.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Pour éviter tout risque de réaction allergique, nous vous recommandons de porter des gants, des lunettes de protection et un masque lors du nettoyage et de suivre les consignes de sécurité du fabricant.

PERSONNEL QUALIFIÉ

Lors de l'utilisation de solutions et de produits de nettoyage en général, les opérateurs doivent être formés et qualifiés pour ces opérations de nettoyage.

6. Méthodes de nettoyage

Il existe deux méthodes de nettoyage des façades :

- le nettoyage chimique
- le nettoyage mécanique (lavage à haute pression)

NETTOYAGE CHIMIQUE

La saleté est d'abord détachée par l'action du produit nettoyant avant d'être éliminée à l'eau et à l'énergie (haute pression ou eau et éponge). Ne frottez pas trop vigoureusement, car cela pourrait endommager ou polir le revêtement de surface.



Le produit nettoyant est dilué avec de l'eau conformément aux recommandations figurant dans la fiche technique du fabricant et en fonction du degré de salissure. Il est appliqué sur la surface à nettoyer à l'aide :

- d'une brosse ou
- d'un vaporisateur à main ou
- d'un pulvérisateur mécanique

CONSEILS D'ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Cedral Lap, Cedral Click et Cedral Board



Le mélange légèrement mousseux doit agir pendant 4 à 10 minutes, selon la nature, la surface et l'étendue de la salissure. Veillez à ce que le produit ne sèche pas sur la surface.

Au plus tard 10 minutes après l'application du produit nettoyant, la surface doit être rincée abondamment à l'aide :

- d'une éponge ou d'un chiffon et d'eau.
- d'un tuyau d'arrosage.
- d'un nettoyeur haute pression avec de l'eau propre à basse pression.



Remarque : l'utilisation de matériaux abrasifs tels que des tampons à récurer, des brosses à récurer, de la laine d'acier, etc. n'est pas autorisée, car ils laissent des rayures irréparables sur la surface.

NETTOYAGE MÉCANIQUE - LAVAGE À PRESSION



L'utilisation d'un nettoyeur haute pression est soumise à certaines restrictions. Elle doit être effectuée uniquement par des opérateurs qualifiés disposant des outils appropriés. Le débit ne doit pas dépasser 10 litres/minute.

- Pour les surfaces peintes, un nettoyeur haute pression peut être utilisé pour éliminer les taches plus tenaces. Une pression de **20 à 30 bars** est généralement recommandée. La buse de pulvérisation doit être maintenue à une distance minimale de **60 cm** de la surface à tout moment. Une utilisation incorrecte peut entraîner l'élimination du revêtement des panneaux.
- Pour les surfaces non peintes, un nettoyeur haute pression avec de l'eau froide propre à une pression maximale de **100 bars**, ou avec de l'eau chaude propre à une pression maximale de **80 bars**, peut être utilisé. Pulvérisez toujours perpendiculairement à la surface à une distance d'au moins **25 cm**. Une pulvérisation à une pression excessive ou à une distance trop courte peut endommager la surface du panneau.

Remarque : on ne peut pas utiliser un nettoyeur à buses rotatives.

CONSEILS D'ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Cedral Lap, Cedral Click et Cedral Board

7. Découpe et perçage

Le sciage et le perçage doivent être effectués dans un environnement sec. La poussière de sciage et de perçage contient du ciment et peut causer des taches permanentes sur la surface des panneaux si elle sèche.



NETTOYAGE

Immédiatement après le perçage et le sciage, nettoyez toute la poussière à l'aide d'un chiffon microfibre sec. Veillez à ce que le chiffon reste sec. N'utilisez pas de chiffon humide, car cela pourrait causer des taches. Gardez le chiffon exempt de débris. Utilisez uniquement le chiffon pour éliminer la poussière de ciment. Nettoyez régulièrement le chiffon.

Si de la poussière se dépose sur des panneaux humides, éliminez toute la poussière à l'aide d'une brosse douce et d'une grande quantité d'eau.

Les petites taches de chaux, les éclaboussures de ciment ou les dépôts calcaires et les efflorescences légères peuvent être éliminés à l'aide d'une solution d'acide malique à 5 % ou d'acide citrique commercial à une concentration de 10 %. Les panneaux sont traités avec la solution à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse douce. Après un temps d'exposition de 2 à 3 minutes, la solution restante est rincée abondamment à l'eau, si nécessaire à l'aide d'un jet d'eau sous pression. Si l'efflorescence est encore visible après séchage, l'application doit être répétée. La solution ne doit jamais sécher sur la surface.

CONSEILS D'ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Cedral Lap, Cedral Click et Cedral Board

8. Dépôts calcaires ou efflorescence de chaux




Les dépôts calcaires ou l'efflorescence peuvent être évités en manipulant et en stockant les panneaux de manière appropriée, conformément à nos spécifications.

TRANSPORT

Les produits doivent être transportés dans un camion recouvert d'une bâche.

STOCKAGE INTÉRIEUR

Cedral doit être stocké à l'abri, sur les palettes dans lesquelles il est livré, dans un endroit sec et aéré. Pendant le stockage, la protection en plastique ne doit pas être retirée. Les housses de transport temporaires doivent être retirées afin de libérer l'humidité emprisonnée. Recouvrez à nouveau avec une bâche opaque.

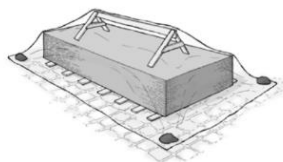

STOCKAGE EXTÉRIEUR

Lorsque les panneaux doivent être stockés à l'extérieur, protégez-les de la pluie et du soleil direct. Retirez la protection plastique extérieure, car elle peut provoquer de la condensation si elle reste en place, en particulier en cas d'exposition directe au soleil.

Protégez la palette de la pluie ou de la condensation en la recouvrant d'une bâche opaque et imperméable. Cette bâche doit être inclinée afin que l'humidité s'écoule rapidement et ne stagne pas sur les palettes. Cela permettra également à l'air de circuler autour des panneaux. Utilisez uniquement des bâches opaques.

Si, malgré les précautions prises, les panneaux sont mouillés dans leur emballage, retirez immédiatement tout l'emballage, essuyez les panneaux et placez-les de manière à ce qu'ils puissent sécher, afin de minimiser l'efflorescence.

NETTOYAGE

Si de légères efflorescences apparaissent, il est possible qu'elles disparaissent avec le temps en raison des conditions climatiques (altération). Si elles persistent, elles peuvent être éliminées à l'aide d'une solution légèrement acide, qui ne doit être appliquée que sur les panneaux (et non sur les vitrages, ni sur l'aluminium, ni, de manière générale, sur tout élément situé à proximité directe ou indirecte de la zone à traiter).

CONSEILS D'ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Cedral Lap, Cedral Click et Cedral Board

9. Dépôts verts, formation d'algues et de mousse

Les dépôts d'algues et la formation de moisissures sont souvent causés par un taux d'humidité élevé dans la cavité d'air / vide ventilé, dû à un manque ou à une absence de ventilation derrière le revêtement.

L'orientation de la façade a également une influence, car les façades orientées au nord restent humides plus longtemps.

La présence d'arbres à proximité peut accélérer le développement d'algues et de mousse, en particulier lorsque les arbres font de l'ombre sur la façade pendant une grande partie de la journée.

La première chose à faire est de vérifier que la façade est correctement équipée de dispositifs de ventilation. Il doit y avoir un vide ventilé continu d'au moins 20 mm, l'entrée d'air au bas de la façade et la sortie d'air en haut de celle-ci doivent être conformes à nos directives d'installation.

Un nettoyage correctif de la mousse/des algues sans mise en conformité des dispositifs de ventilation n'empêchera pas la formation de nouvelle mousse/algues.



NETTOYAGE À L'EAU ET AU SAVON

La première étape consiste à essayer de nettoyer à l'eau claire ou savonneuse, ou avec un détergent ménager doux, à l'aide d'une éponge douce non abrasive, puis à rincer à l'eau claire.




NETTOYAGE AVEC UN PRODUIT ANTI-MOUSSE

Si les détergents ménagers ou les savons doux ne suffisent pas, un produit plus adapté peut être nécessaire.

La plupart des dépôts verts peuvent être éliminés à l'aide de produits anti-mousse standard. Effectuez toujours un test préalable sur un échantillon ou sur une partie moins visible de la façade afin de vous assurer que le produit n'endommage pas la surface.

CONSEILS D'ENTRETIEN ET NETTOYAGE

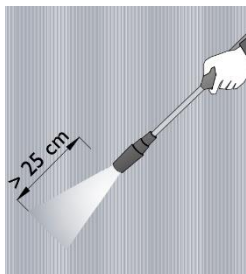Cedral Lap, Cedral Click et Cedral Board**NETTOYAGE À HAUTE PRESSION**

Pour éliminer la formation de mousse, le nettoyage à haute pression est le plus efficace. Il est préférable de confier le nettoyage à haute pression à des professionnels disposant des outils appropriés.

Nettoyeurs haute pression à eau chaude :

	Pression maximale	Distance minimale de nettoyage
Surface peinte	20-30 bars	60 cm
Surface non peinte	80 bars	25 cm

Nettoyeurs haute pression à eau froide :

	Pression maximale	Distance minimale de nettoyage
Surface peinte	20-30 bars	60 cm
Surface non peinte	100 bars	25 cm

Toujours pulvériser perpendiculairement à la surface. Une pression excessive ou une distance trop courte peut endommager la surface. L'utilisation de buses rotatives ou de brosses n'est pas autorisée.

Le débit maximal est de 10 litres/minute. Le nettoyage s'effectue toujours de haut en bas. Réduire la pression de l'eau s'il existe un risque d'infiltration d'eau dans la structure du bâtiment.

CONSEILS D'ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Cedral Lap, Cedral Click et Cedral Board**10. Produits d'entretien et de nettoyage généraux par Henkel**

Les produits de nettoyage chimiques suivants sont recommandés par HENKEL.
 Pour obtenir des informations sur la sécurité, veuillez contacter :

HENKEL Belgium sa

Contact: Bert Bellon

Tel.: +32 (0)2 421 27 11

Esplanade 1

B-1020 Bruxelles

Belgique

Info.benelux@henkel.comwww.henkel.be**Tableau de compatibilité**

Vérifiez la compatibilité du matériau et du produit nettoyant dans le tableau ci-dessous.

Matériau	Bonderite C-MC 11110 (1)	Bonderite C-MC 12300	Bonderite C-MC 20100	Bonderite C-MC 90014	Bonderite C-MC Lixtop
	Acide	Neutre	Neutre	Légèrement alcalin	Légèrement alcalin
Cedral Lap	✓	-	✓	✓	✓
Cedral Lap C00	-	✓	-	-	✓
Cedral Click	✓	-	✓	✓	✓
Cedral Board	✓	-	✓	✓	✓

✓

Compatible

-

Non recommandé

(1)

Remplace le produit Scale Gon Building

CONSEILS D'ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Cedral Lap, Cedral Click et Cedral Board

Bonderite C-MC 11110 (Liquide Scale Gon Building)



Bonderite C-MC 11110 est un produit nettoyant acide spécialement développé pour éliminer les efflorescences blanches. Comme il ne contient ni acide chlorhydrique ni acide phosphorique, il offre une efficacité optimale tout en garantissant une grande sécurité pour les éléments de façade traités.

Liquide rouge contenant un indicateur de couleur qui signale, par un changement de couleur, que le principe actif est épuisé.

- Appliquez à l'aide d'une brosse à bloc ou d'un équipement à basse pression.
- Appliquez pur ou dilué jusqu'à 50 % selon le degré de contamination.
 - Estimation de la consommation : $\pm 1 \text{ L}/1,5 \text{ m}^2$
- Température d'application idéale: 0-20 °C
- Laissez le produit agir sur la surface pendant 5 à 10 minutes.
- Rincez abondamment à l'eau froide propre.
- Si nécessaire, répétez l'application en cas de forte contamination.
- Les résidus de produit sont totalement transparents
- Précautions : lire la fiche de données de sécurité avant utilisation
 - Des mesures de protection individuelle sont nécessaires, telles que le port de gants et de lunettes de sécurité
 - En cas de contact avec les yeux et la peau, rincez immédiatement et abondamment à l'eau. Si nécessaire, consultez un médecin.
 - NE PAS utiliser sur des surfaces non peintes !
 - Évitez tout contact avec l'aluminium et le verre ou rincez abondamment pour éliminer tout résidu.
 - Évitez tout contact avec l'acier inoxydable, le zinc, la pierre dure et le béton.
- Conditionnement: bidon de 25 kg
- Stockage:
 - À une température comprise entre 5 °C et 30 °C
 - Durée de conservation dans un emballage non ouvert: 2 ans

CONSEILS D'ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Cedral Lap, Cedral Click et Cedral Board**Bonderite C-MC 12300**

Bonderite C-MC 12300 est un produit nettoyant neutre présentant les propriétés suivantes.

- Liquide
- Soluble dans l'eau dans toutes les proportions
- Ingrédients de base: agents tensioactifs non ioniques et phosphates
- La résine et les autres matériaux synthétiques ne sont pas affectés
- Élimine les salissures organiques pigmentaires
- Convient pour le nettoyage de toutes les surfaces laquées et émaillées, des matériaux synthétiques, du béton, de la pierre naturelle, etc.
- Convient à tous les métaux, en particulier l'aluminium
- Dilution pour les salissures normales :
 - Nettoyage à la brosse / au chiffon : 30-50 g/l à une température de 30-50 °C
 - Nettoyage à haute pression : 10-20 g/l à une température de 30-50 °C
- Mousse: avec une brosse, un pulvérisateur à main, un appareil de pulvérisation. Frottez soigneusement avec une brosse.
- Rinçage: toujours rincer soigneusement les surfaces moussées à l'eau claire.
- Précautions:
 - Aucune mesure technique n'est nécessaire en cas d'utilisation correcte.
 - Des mesures personnelles sont nécessaires, telles que le port de gants et de lunettes de sécurité.
 - En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement et abondamment à l'eau. Si nécessaire, consultez un médecin.
 - Conditionnement: en fûts de 5 et 200 litres.
- Stockage: au-dessus de 0 °C pour la solution non diluée.

CONSEILS D'ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Cedral Lap, Cedral Click et Cedral Board**Bonderite C-MC 20100**

Bonderite C-MC 20100 est un nettoyant général neutre présentant les propriétés suivantes.

- Liquide brun
- Faible moussage
- Élimination des salissures organiques telles que graisse, huile, poussière, etc.
- N'attaque pas la résine et les autres matériaux synthétiques
- Ne contient pas de soude caustique ni d'autres ingrédients corrosifs
- Dilution:
 - pour les salissures normales: 2 volumes de Bonderite C-MC 20100 pour 10 volumes d'eau.
 - pour les salissures tenaces: 2 volumes de Bonderite C-MC 20100 pour 4 volumes d'eau.
- La température de la surface doit être d'au moins + 5 °C.
- Appliquez à l'aide d'un pinceau, d'un vaporisateur manuel ou d'un pulvérisateur. Laissez agir le produit pendant quelques minutes et frottez soigneusement.
- Toujours rincer abondamment la surface à l'eau claire.
- Précautions:
 - Aucune mesure technique n'est nécessaire en cas d'utilisation correcte.
 - Des mesures personnelles sont nécessaires, telles que le port de gants et de lunettes de sécurité.
 - En cas de contact avec les yeux et la peau, rincez immédiatement et abondamment à l'eau. Si nécessaire, consultez un médecin.
- Conditionnement: bidons de 10,5 kg et 23 kg
- Stockage:
 - À des températures comprises entre 0 °C et + 50 °C.
 - Durée de conservation: 36 mois

Bonderite C-MC 90014

Bonderite C-MC 90014 est un produit nettoyant légèrement alcalin présentant les propriétés suivantes.

- Liquide transparent clair
- Liquide prêt à l'emploi pour l'entretien régulier des surfaces, remplaçant les solvants tels que le white spirit.
- Élimination des contaminations organiques légères (graisse, traces de doigts...)
- La résine et les autres matériaux synthétiques ne sont pas affectés
- Convient à toutes les surfaces.
- Séchage rapide
- Faible teneur en COV (6 %)

CONSEILS D'ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Cedral Lap, Cedral Click et Cedral Board

- La température de la surface doit être d'au moins + 5 °C.
- Appliquez à l'aide d'un pinceau, d'un vaporisateur à main, d'un chiffon... Appliquez et laissez agir très brièvement.
- Enlevez à l'aide d'un chiffon propre
- Précautions:
 - Des mesures de protection individuelles sont nécessaires, telles que le port de gants et de lunettes de sécurité (voir également la fiche de données de sécurité).
 - En cas de contact avec les yeux et la peau, rincez immédiatement et abondamment à l'eau. Si nécessaire, consultez un médecin.
- Conditionnement: bidons de 5 kg et 25 kg.
- Stockage:
 - À des températures comprises entre 0 °C et + 50 °C.
 - Durée de conservation dans un emballage non ouvert: 36 mois

Bonderite C-MC Lixtop

Bonderite C-MC est un nettoyant universel faiblement alcalin avec un large champ d'application.



- Liquide clair, jaunâtre
- Prêt à l'emploi ou diluable jusqu'à 50 % en cas de salissures légères
- Il est utilisé pour les surfaces en matière plastique ainsi que pour les surfaces peintes de toutes sortes.
- Élimine soigneusement et minutieusement les salissures grasses, les huiles, les traces de stylo à bille et de feutre, ainsi que la poussière.
- pH 8,9
- Appliquez en fine couche à l'aide d'un spray, d'un pinceau ou d'un chiffon.
- Après un court laps de temps, essuyez la surface avec un chiffon propre et sec.
- Toujours rincer soigneusement la surface à l'eau claire.
- Précautions : lire la fiche de données de sécurité avant utilisation.
 - Des mesures de protection individuelles sont nécessaires, telles que le port de gants et de lunettes de sécurité.
 - En cas de contact avec les yeux et la peau, rincez immédiatement et abondamment à l'eau. Si nécessaire, consultez un médecin.
- Conditionnement: bouteille de 1 l.
- Stockage:
 - À une température comprise entre 0 °C et + 50 °C.
 - Durée de conservation dans l'emballage d'origine non ouvert: 24 mois

CONSEILS D'ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Cedral Lap, Cedral Click et Cedral Board

11. Produits de nettoyage Lithofin

Les produits de nettoyage chimiques suivants sont recommandés par LITHOFIN.
 Pour obtenir des informations sur la sécurité, veuillez contacter :

LITHOFIN AG

Tel.: +49 (0)7024 94030

Heinrich-Otto-Straße 36

D-73240 Wendlingen am Neckar

Allemagne

info@lithofin.dewww.lithofin.com

Tableau de compatibilité

Les produits Lithofin ne peuvent être utilisés que sur des surfaces peintes !
 Vérifiez la compatibilité du matériau et du produit nettoyant dans le tableau ci-dessous

Matériau	Lithofin MN Builders Clean	Lithofin Cement Away	Lithofin MN Power Clean	Lithofin ASR	Lithofin MN Outdoor Cleaner	Lithofin ALGEX (4)
Lithofin N° d'article	162	010	160	041	163	032
	acide	acide	légèrement alcalin	fortement alcalin	alcalin	légèrement alcalin
Cedral Lap	✓(1)	✓(1)	✓(2)	✓(2)	✓(2)	✓(3)
Cedral Lap C00	-	-	-	-	-	-
Cedral Click	✓(1)	✓(1)	✓(2)	✓(2)	✓(2)	✓(3)
Cedral Board	✓(1)	✓(1)	✓(2)	✓(2)	✓(2)	✓(3)

- ✓ Compatible
 - Non recommandé
 (1) Dilué à 1:10, maximum 15 minutes
 (2) Non dilué ou dilué à 1:10, maximum 60 minutes
 (3) Dilué à long terme, sans rinçage

CONSEILS D'ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Cedral Lap, Cedral Click et Cedral Board

- (4) Au Benelux et en Allemagne, un produit alternatif, Lithofin Terrassenreiniger (référence 960), est disponible avec un effet et une application similaire.

Lithofin MN Builders' Clean

Élimine les pellicules de ciment, les résidus de saleté tenaces, les efflorescences, la rouille et les taches de rouille.

**Lithofin N° d'article 162**

- Concentré – haut rendement
- Très efficace
- Rapport de dilution : solution à 10 %
- Humidifiez d'abord la surface, puis étalez le produit uniformément à l'aide d'une brosse pendant 15 minutes maximum
- Ne laissez pas le produit sécher sur la surface, rincez à l'eau claire
- Rendement: environ 30 à 50 m²/L
- Stockage: dans un endroit fermé et frais, jusqu'à 5 ans
- Conditionnement: 1 L, 5 L

Remarque : NE PAS utiliser sur des surfaces non peintes !

Lithofin Cement-Away (NL: Muro)

Élimine même les résidus tenaces de ciment et de mortier, les efflorescences et autres salissures tenaces similaires sur les surfaces résistantes à l'acide.

**Lithofin N° d'article 010**

- Type de produit: nettoyant acide
- Concentré
- Très efficace
- Extra puissant
- Taux de dilution: solution à 10 %
- Mouiller d'abord la surface, appliquer le produit et laisser agir pendant 15 minutes maximum
- Rincez abondamment à l'eau claire
- Rendement: environ 30 à 50 m²/L
- Stockage: dans un endroit fermé et frais, jusqu'à 5 ans
- Conditionnement: 1 L, 5 L

Remarque : NE PAS utiliser sur des surfaces non peintes !

CONSEILS D'ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Cedral Lap, Cedral Click et Cedral Board

Lithofin MN Power Clean

Pour un nettoyage en profondeur en cas de salissures générales importantes et grasses, de résidus de produits d'entretien pour sols, etc.



Lithofin N° d'article 160

- Type de produit: nettoyant alcalin
- Concentré – haut rendement
- Très efficace
- Faible teneur en solvants et odeur réduite
- Rapport de dilution: non dilué ou solution à 10 %
- Appliquez uniformément, laissez agir le produit pendant 15 minutes maximum, utilisez une brosse pour les salissures tenaces
- Ne pas laisser le produit sécher sur la surface, rincez abondamment à l'eau claire
- Rendement: environ 10 à 30 m²/L
- Stockage: dans un endroit fermé et frais, jusqu'à 3 ans
- Conditionnement: 1 L, 5 L

Remarque : NE PAS utiliser sur des surfaces non peintes !

Lithofin ASR (Alkaline Special Remover)

Pour éliminer les dépôts de saleté tenaces, la graisse, l'huile, la cire, les couches de polymère, etc. Nettoie et dégraisse les carreaux de céramique, la pierre, les dalles, etc.



Lithofin N° d'article 041

- Type de produit : nettoyant hautement alcalin
- Concentré
- Très efficace
- Rapport de dilution: non dilué ou solution à 10 %
- Laisser agir pendant 15 minutes maximum, rincez à l'eau et brossez
- Ne pas laisser le produit sécher sur la surface
- Rendement: jusqu'à 100 m²/L
- Stockage: dans un endroit fermé et frais, jusqu'à 5 ans
- Conditionnement: 1 L, 5 L

Remarque: NE PAS utiliser sur des surfaces non peintes !

CONSEILS D'ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Cedral Lap, Cedral Click et Cedral Board

Lithofin MN Outdoor Cleaner

Élimine les dépôts verts et foncés tenaces ainsi que les taches causées par les arbres ou les fleurs.



Lithofin N° d'article 163

- Type de produit : nettoyant hautement alcalin
- Concentré, utilisation en extérieur uniquement
- Très actif
- Appliquez non dilué et généreusement à l'aide d'un pulvérisateur de jardin
- Laisser agir pendant 15 minutes maximum, rincez à l'eau et brossez
- Protégez la surface traitée de la pluie
- Rendement : 5-10 m²/L
- Stockage : stocker debout, fermé, au frais, à l'abri de la lumière, à une température ≤ 20 °C, pendant 6 mois maximum
- Conditionnement : 1 L, 5 L

Remarque : NE PAS utiliser sur des surfaces non peintes !

Lithofin ALGEX (anglais) ou ALLEX (français et Allemand)

Élimine les salissures courantes, les dépôts verts et les contaminations.



Lithofin N° d'article 032

- Type de produit : nettoyant alcalin doux
- Concentré, utilisation en extérieur uniquement
- Très actif
- Appliquez dilué à 10 % à l'aide d'un pulvérisateur de jardin ou d'un vaporisateur
- Les résidus peuvent être rincés à l'eau ou disparaissent à la prochaine averse.
- Protégez la surface traitée de la pluie pendant 4 heures
- Couverture jusqu'à 100 m²/L lorsqu'il est pulvérisé
- Stockage dans un endroit fermé et frais, jusqu'à 5 ans
- Conditionnement 1 L, 5 L

Remarque : NE PAS utiliser sur des surfaces non peintes !

Alternative pour le Benelux et l'Allemagne : Lithofin Terrassenreiniger, N° d'article 960.

CONSEILS D'ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Cedral Lap, Cedral Click et Cedral Board

12. Produits de nettoyage HG

Pour obtenir des informations sur la sécurité, veuillez contacter :

HG International b.v.

Tel.: +31 (0)36 54 94 727

PO BOX 30078

NL-1303 AB Almere

Pays-Bas

www.hg.eu

Tableau de compatibilité

Vérifiez la compatibilité du matériau et du produit nettoyant dans le tableau ci-dessous

Matériau	HG Cement Grout Film Remover	HG Cement + Lime Film Remover	HG Rust Remover	HG Algae and Mould Remover
	acide	sans acide	acide	biocide
Cedral Lap	✓	✓	✓	✓
Cedral Lap C00	-	-	-	-
Cedral Click	✓	✓	✓	✓
Cedral Board	✓	✓	✓	✓

La compatibilité doit toujours être vérifiée deux fois sur une partie moins visible de la façade.

- ✓ Compatible
 - Non recommandé

CONSEILS D'ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Cedral Lap, Cedral Click et Cedral Board

HG effaceur pour voile de ciment

Élimine les voiles de ciment

HG product n° 11



- À base d'acide phosphorique
- Dissoudre le dissolvant pour voile de ciment HG dans de l'eau.
- Nettoyer d'abord la surface à l'eau claire.
- Appliquez ensuite généreusement la solution à l'aide d'un chiffon ou d'une serpillière. Ne pas traiter plus de 10 à 15 m² à la fois.
- Frottez bien la surface à l'aide d'une brosse à récurer. Laissez agir pendant 15 à 20 minutes, en gardant le sol humide avec la solution de ce dissolvant de résidus de ciment pendant ce temps.
- Frottez ensuite une nouvelle fois la surface traitée.
- Retirez la solution à l'aide d'un balai à franges et nettoyez à nouveau la surface à l'eau claire.

HG Cement & Lime Film Remover

Élimine les résidus de ciment et les dépôts calcaires.

HG product n° 31



- Sans acide
- Dissoudre un demi-litre de dissolvant pour ciment et calcaire dans 5 litres d'eau.
- Humidifiez d'abord la surface avec de l'eau propre, puis appliquez la solution à l'aide d'un chiffon ou d'une serpillière. Ne pas traiter plus de 10 à 15 m² à la fois.
- Frottez ensuite bien la surface à l'aide d'une brosse à récurer.
- Laissez agir pendant 5 minutes, puis frottez à nouveau.
- Retirez ensuite la solution de la surface à l'aide d'un balai à franges et nettoyez à nouveau la surface à l'eau claire.

CONSEILS D'ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Cedral Lap, Cedral Click et Cedral Board

HG Rust Remover



Les oxydes métalliques tels que l'oxyde de fer et l'oxyde d'aluminium peuvent être nettoyés avec HG Rust Remover.

Ce dissolvant de rouille de HG s'évapore très lentement, ce qui signifie qu'il reste actif pendant une longue période.

- À base d'acide phosphorique
- Biodégradable
- Portez des gants en caoutchouc ou en plastique lors de l'utilisation du produit antirouille.
- Conditionnement : 0,5 litre
- Degré de dilution applicable : 1: 5
- Appliquez à l'aide d'un pinceau.
- Laissez agir pendant 10 minutes.
- Après le traitement, rincez abondamment à l'eau claire.

Remarque : le produit affectera la couche hydrophobe sur les surfaces non peintes!

HG Algae and Mould Remover



Élimine les algues de différentes surfaces, notamment les façades et les toitures.

- Conditionnement : concentré de 1 litre
- Le produit anti-moisissure et anti-algues doit être appliqué par temps sec et lorsqu'aucune pluie n'est prévue pendant au moins deux jours.
- Enlevez la majeure partie de la mousse avant le traitement.
- Diluez dans un rapport de 1:20 avec de l'eau. Appliquez la solution à l'aide d'un arrosoir ou d'un pulvérisateur.
- Lisez les instructions avant utilisation. Utilisez les biocides avec précaution.

Remarque : NE PAS utiliser sur des surfaces non peintes !

Remarque : NE PAS utiliser sur EQUITONE [natura] !

13. Information



Vous trouverez des informations sur les différentes applications dans les directives d'application Etex Exteriors. Elles sont disponibles sur le site Web ou peuvent être obtenues auprès du service d'assistance local. Les informations sur les fournisseurs externes peuvent également être téléchargées à partir des sites Web locaux.

CONSEILS D'ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Cedral Lap, Cedral Click et Cedral Board

Décharge de responsabilité

Le contenu de ce document doit toujours être complété par des informations provenant de nos fiches d'information produits, des directives d'application (spécifiques), des textes pour cahier des charges et des documents de garantie. La version la plus récente de tous les documents techniques se trouve sur le site internet : cedral.world/fr-be ou peut être demandée à notre service commercial. Ces informations ne sont valables que pour des applications sur le territoire de la Belgique, des Pays-Bas et du Grand-Duché de Luxembourg. Nos matériaux doivent toujours être traités conformément aux réglementations nationales en matière de construction. Les informations contenues dans ce document sont correctes au moment de la publication. Nous nous réservons le droit de corriger ou de modifier les informations contenues dans le présent document sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont protégées par le droit d'auteur®. Toutes les images contenues dans ce document ne sont données qu'à titre illustratif et ne doivent pas être considérées comme des plans de construction. Ces informations sont fournies en toute bonne foi et nous ne sommes pas responsables des pertes ou dommages résultant de leur utilisation.

CEDRAL_conseils de nettoyage - Date de publication : 14/08/2025 - 21/21

Eternit sa, Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgique - TVA BE 0 466 059 066